

Paged

Synergia natury
i technologii

Sklejki filmowane – filmy fenolowe

WARUNKI TECHNICZNE
NR 1/2020

 sklejkapaged.pl



NIE DOPUSZCZA SIĘ na stronie użytkowej

- ✗ Brak filmu
- ✗ Pęknięcia filmu
- ✗ Matowe szorstkie plamy (np. ubytki wewnętrzne, wyłuszczenia)
- ✗ Łączenia po spajarce zmieniające strukturę, wyraźne zgrubienie na powierzchni
- ✗ Wklejki filmu innego koloru


DOPUSZCZA SIĘ na stronie użytkowej

- ✓ Matowe nieszorstkie plamy (ubytki wewnętrzne, wyłuszczenia):
 - otwory po sękach warstw wewnętrznych
Dopuszczalne do Ø25mm w liczbie 1szt./m²
 - pęknięcia w warstw wewnętrznych
Dopuszczalne do szerokości 5 mm i długości 300 mm w liczbie 1 szt./mb.
 - zakładka warstw wewnętrznych niezmieniające struktury powierzchni
- ✓ Łączenia po spajarce niezmieniające struktury filmu
- ✓ Smugi, zmatowienia koloru na powierzchni filmu
Dopuszczalne do 20% powierzchni.
- ✓ Drobne, punktowe wklejki filmu tego samego koloru
Dopuszczalne do 1% powierzchni arkusza.
- ✓ Zakładki filmu
Dopuszczalne do 20 mm szerokości i 200 mm długości.
- ✓ Odciski, jeśli film nieuszkodzony
Dopuszczalne o średnicy do 10 mm w liczbie 1 szt./m².


- ✓ Rysy jeśli film nieuszkodzony
- ✓ Widoczne na powierzchni filmu pod odpowiednim kątem słoje roczne- nierówności, zdrowe sęki (właściwe dla naturalnej budowy drewna), wstawki z drewna
- ✓ Żywica z drewna sosny na powierzchni w sklejkach liśc. combi
Dopuszczalna do 10% powierzchni płyty na stronie użytkowej. Dopuszczalne Nielimitowane na stronie nieużytkowej.
- ✓ Wady przy krawędziach , np. odpryski filmu
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi zamalowane.
- ✓ Zacieki po malowaniu na krawędziach
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi.
- ✓ Poświata po siatce, mniejszym formacie i półkach prasy

**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku**

rysa na PPL
nienaruszająca struktury łuszczeni

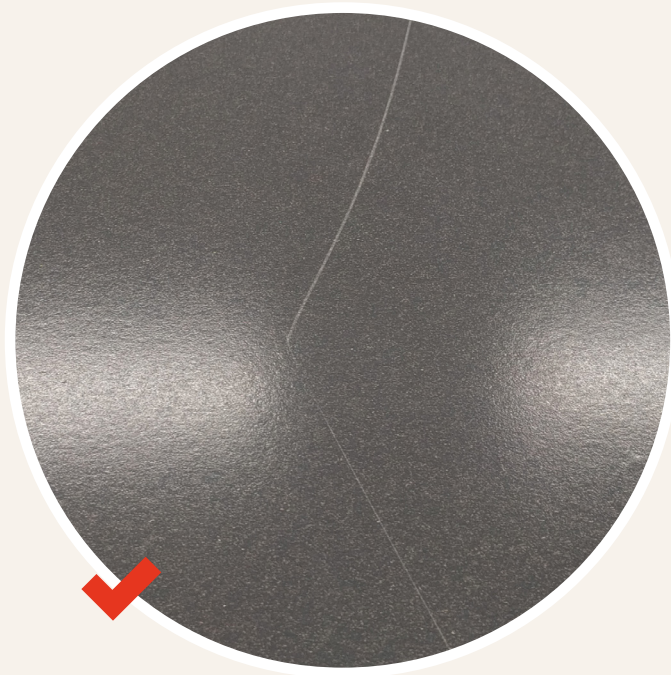


wklejka filmu

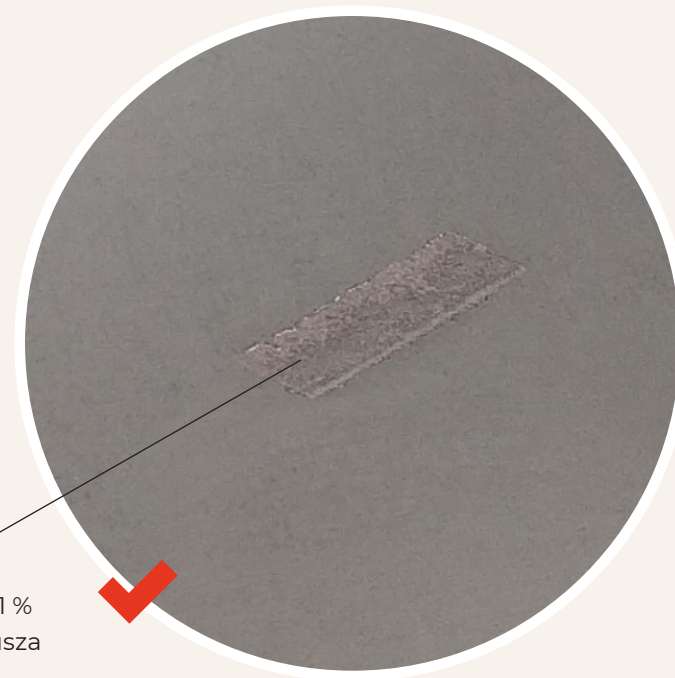

dopuszcza się $\leq 1\%$
powierzchni arkusza

**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku**

słoje i odciski

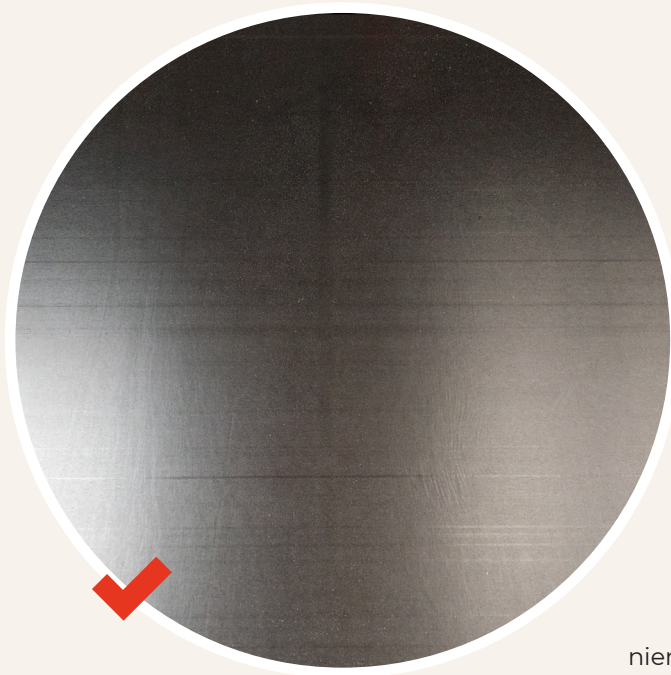


rysy
nienaruszające struktury filmu




Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku

matowa nieszorstka plama

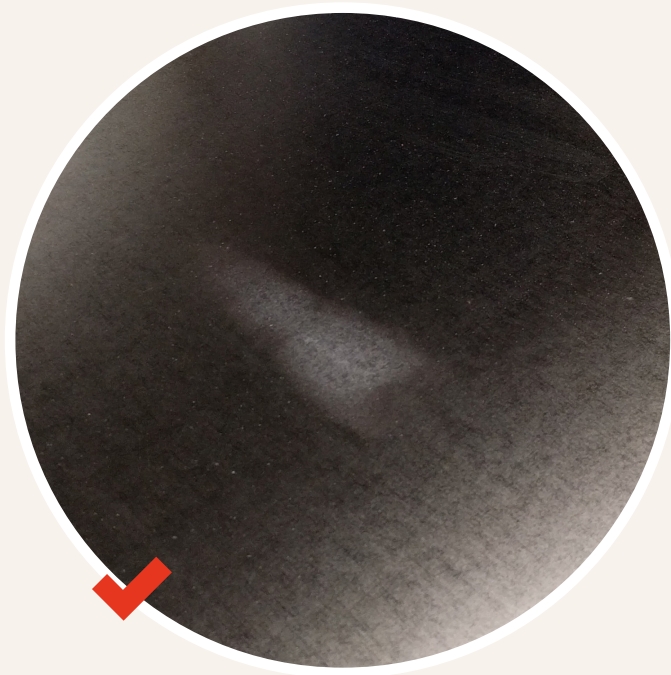


łączenie

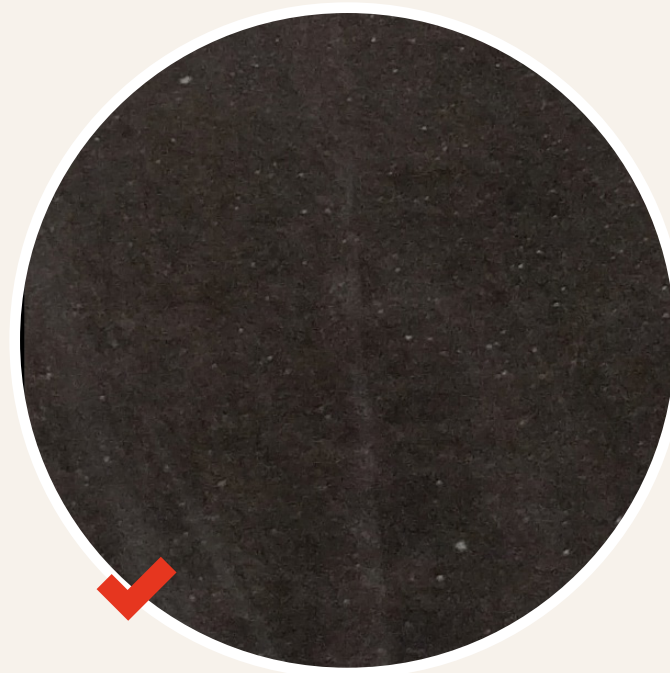


Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku

przyrosty roczne

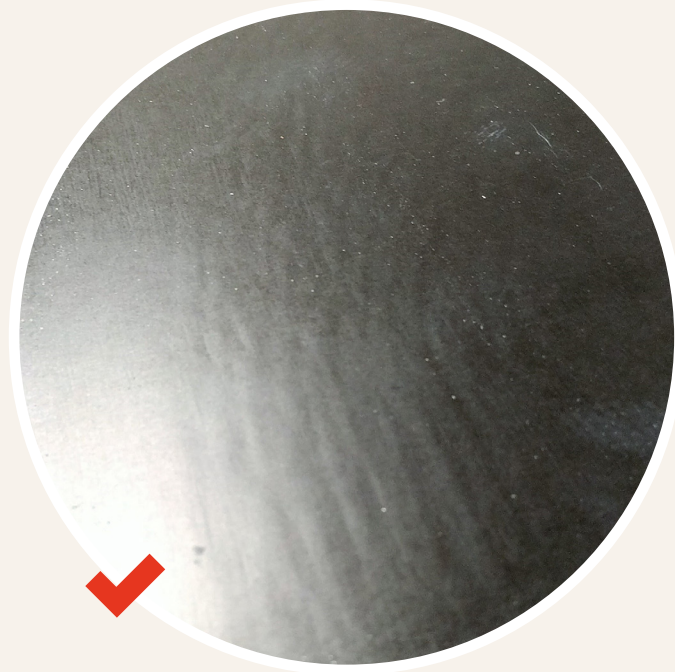


przyrosty roczne

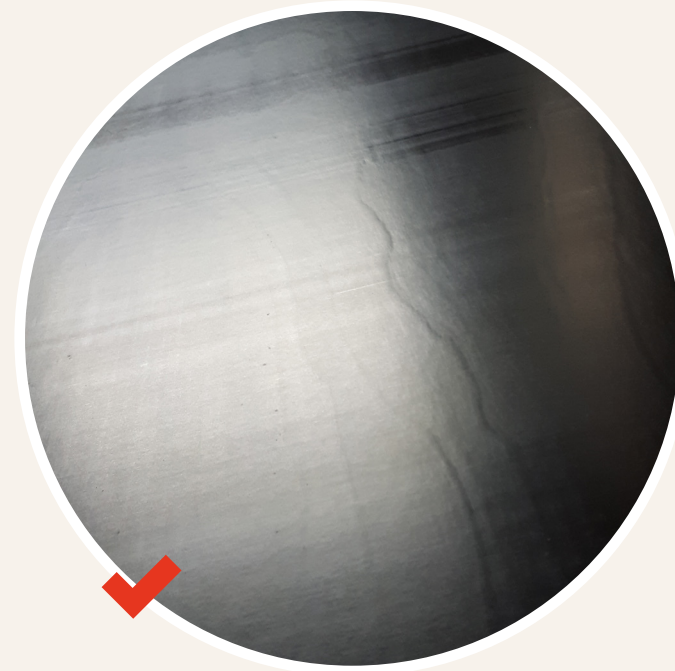


Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku

poświata

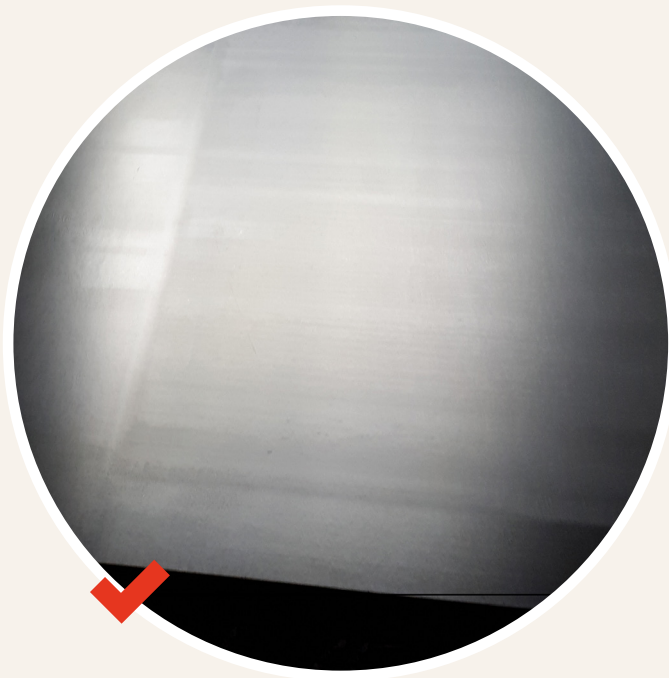

poświata

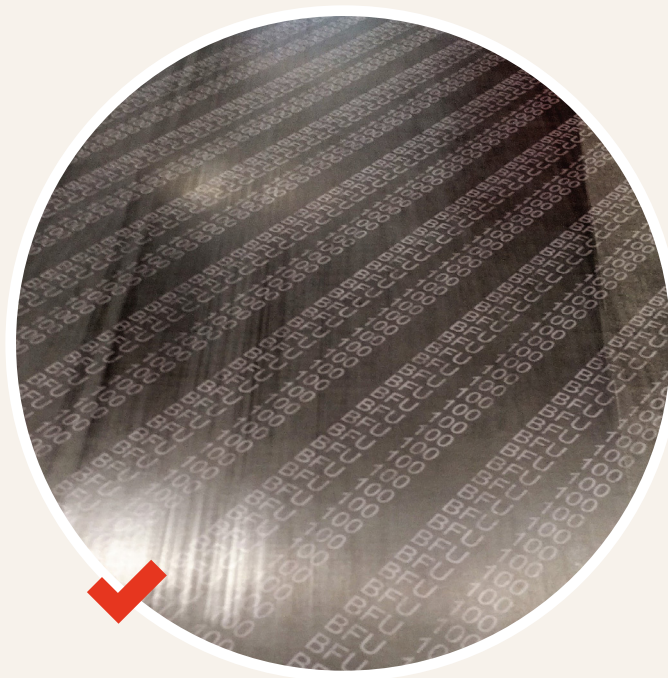

Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym bez odcisku

NIE DOPUSZCZA SIĘ na stronie użytkowej

- ✗ Brak filmu
- ✗ Pęknięcia filmu
- ✗ Matowe szorstkie plamy (np. ubytki wewnętrzne, wyłuszczenia)
- ✗ Łączenia po spajarce:
 - zmieniające strukturę , wyraźne zgrubienie na powierzchniNiedopuszczalne na prawej użytkowej stronie.
- ✗ Wklejki filmu innego koloru
Niedopuszczalne – na prawej użytkowej stronie.

DOPUSZCZA SIĘ na stronie użytkowej

- ✓ Matowe nieszorstkne plamy (ubytki wewnętrzne, wyłuszczenia):
 - otwory po sękach warstw wewnętrznych
Dopuszczalne do Ø25mm w liczbie 1szt./m² na prawej użytkowej stronie.
Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie
 - pęknięcia w warstw wewnętrznych
Dopuszczalne do szerokości 5 mm i długości 300 mm w liczbie 1 szt./mb. na prawej użytkowej stronie.
Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie.
 - zakładka warstw wewnętrznych nie zmieniające struktury powierzchni
- ✓ Łączenia po spajarce:
 - zmieniające strukturę , wyraźne zgrubienie na powierzchni
Dopuszczalne na lewej nieużytkowej stronie.
- ✓ Smugi, zmatowienia koloru na powierzchni filmu
Dopuszczalne do 20% powierzchni na prawej użytkowej stronie. Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie.
- ✓ Drobne, punktowe wklejki filmu tego samego koloru
Dopuszczalne do 1% powierzchni arkusza na prawej użytkowej stronie.
Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie.
- ✓ Wklejki filmu innego koloru
Dopuszczalne - na lewej nieużytkowej stronie.

- ✓ Zakładki filmu
Dopuszczalne do 20 mm szerokości i 200 mm długości na prawej użytkowej stronie.
Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie.
- ✓ Odciski jeśli film nieuszkodzony
Dopuszczalne o średnicy do 10 mm w liczbie 1 szt./m² na prawej użytkowej stronie.
Dopuszczalne nielimitowane na lewej nieużytkowej stronie.
- ✓ Rysy jeśli film nieuszkodzony
- ✓ Widoczne na powierzchni filmu pod odpowiednim kątem słoje roczne- nierówności, zdrowe sęki (właściwe dla naturalnej budowy drewna), wstawki z drewna
- ✓ Żywica z drewna sosny na powierzchni w sklejkach liśc. combi
Dopuszczalna do 10% powierzchni płyty na stronie użytkowej. Dopuszczalne nielimitowane na stronie nieużytkowej.
- ✓ Wady przy krawędziach , np. odpryski filmu
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi zamalowane.
- ✓ Zacieki po malowaniu na krawędziach
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi.
- ✓ Poświata po siatce, mniejszym formacie i półkach prasy

**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym z odciskiem**

NIE DOPUSZCZA SIĘ na stronie nieużytkowej

- ✗ Brak filmu
- ✗ Pęknięcia filmu
- ✗ Matowe szorstkie plamy
(np. ubytki wewnętrzne, wyluszczenia)

DOPUSZCZA SIĘ na stronie nieużytkowej


- ✓ Matowe nieszorstkie plamy
(ubytki wewnętrzne, wyluszczenia):
Zakładki warstw wewnętrznych nie zmieniające struktury powierzchni
- ✓ Łączenia po spajarce:
nie zmieniające struktury filmu, zmieniające strukturę, wyraźne zgrubienie na powierzchni
- ✓ Smugi, zmatowienia koloru na powierzchni filmu
- ✓ Drobne, punktowe wklejki filmu tego samego koloru
- ✓ Wklejki filmu innego koloru
- ✓ Zakładki filmu
- ✓ Odciski jeśli film nieuszkodzony
- ✓ Rysy jeśli film nieuszkodzony
- ✓ Widoczne na powierzchni filmu pod odpowiednim kątem słoneczne- nierówności, zdrowe sęki (właściwe dla naturalnej budowy drewna), wstawki z drewna
- ✓ Żywica z drewna sosny na powierzchni w sklejkach liściastych combi
- ✓ Wady przy krawędziach , np. odpryski filmu
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi zamalowane.
- ✓ Zacieki po malowaniu na krawędziach
Dopuszczalne do 5 mm od krawędzi.
- ✓ Poświata po siatce, mniejszym formacie i półkach prasy

**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym z odciskiem**

łączenie po spJARce
niezmieniające właściwości filmu




zabezpieczona krawędź

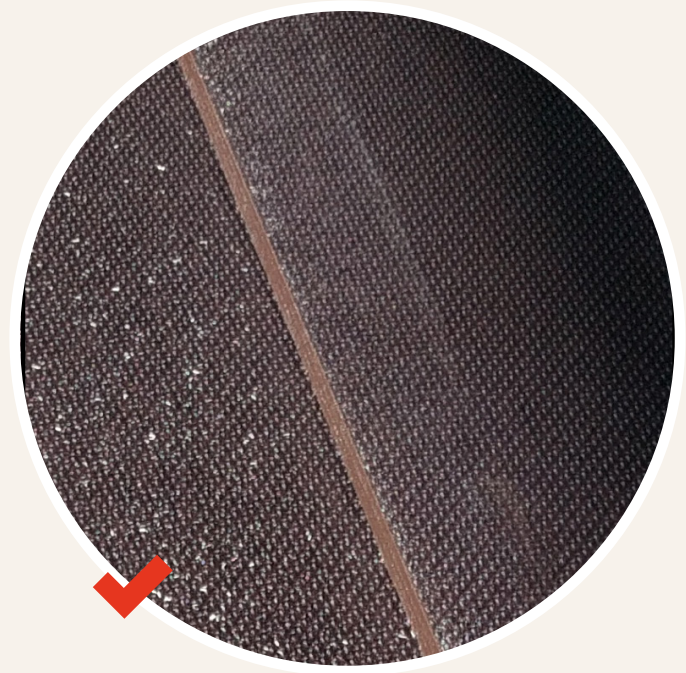

Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym z odciskiem

wklejka filmu
tego samego koloru

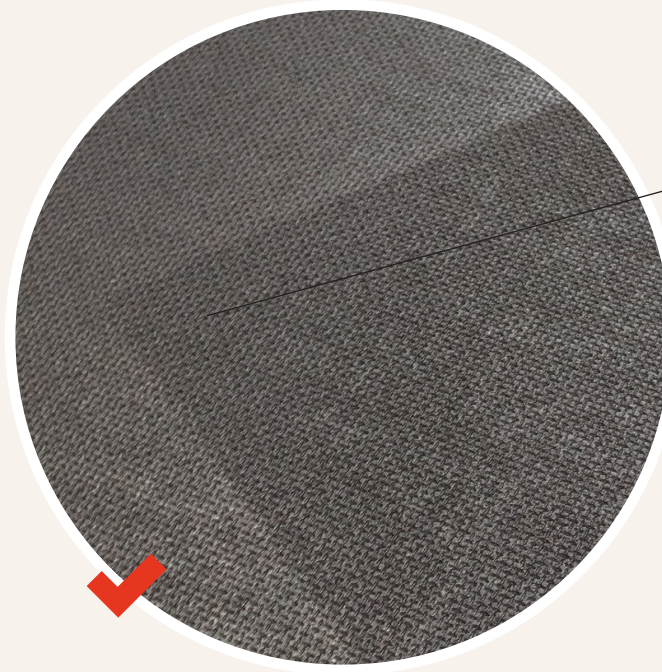

dopuszczalne do 1%
powierzchni arkusza

krawędź zamalowana



do szerokości
 $\leq 3 \text{ mm}$

**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym z odciskiem**

Łączenie po spajarce
niezmieniające struktury filmu



**Zakres występowania
dla sklejki z filmem
fenolowym z odciskiem**